

ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

SikaBiresin® RG57 FR

ALÇAK BASINÇ RİM SİSTEMİ – YANMAZLIK ÖZELLİKLİ - ABS BENZERİ

UYGULAMA

- Sert gövde kapama parçaları üretimi
- İnce cidarlı ve karmaşık şekilli parçaların üretimi
- Alevlenmeyen parçaların üretimi

TEMEL ÖZELLİKLER

- ABS benzeri
- İyi akışkanlık ve hızlı kürleşme
- Kısa kalıptan çıkartma zamanı
- **UL 94; V0** standardına göre, 3 mm kalınlıkta yanmazlık
- **DIN EN 45545-2; R1/R22/R23** standardına göre, yanmazlık

AÇIKLAMA

Malzeme	İki bileşenli poliüretan sistemi
Komponent A	SikaBiresin® RG57 FR , polyol, bej ve siyah
Komponent B	SikaBiresin® RG500 , MDI esaslı izosiyanat, amber rengi

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Bileşenler		Polyol (A)	Izosiyanat (B)
		SikaBiresin® RG57 FR	SikaBiresin® RG500
Viskozite, 25 °C	mPa.s	~ 3,800	~ 110
Yoğunluk	g/cm ³	1.30	1.23
Karışım oranı A:B	ağırlıkça	100	44
		Karışım	
Renk		bej / siyah	
Kullanım süresi, oda sıcaklığında	sn	~ 55	
Kalıptan çıkartma, Oda sıcaklığında	dk	> 10	
Donma süresi, oda sıcaklığında	gün	~ 1	

MEKANİK ÖZELLİKLER

(yaklaşık değerler; uygulama şartları: 60 °C ısıdaki alüminyum kalıp ile)

Yoğunluk	ISO 1183	g/cm ³	1.30
Shore sertliği	ISO 868	-	D 80
Elastikiyet modülü	ISO 178	MPa	2,350
Elastikiyet mukavemeti	ISO 178	MPa	70
Gerilme mukavemeti	ISO 527	MPa	38
Kopma uzaması	ISO 527	%	4
Darbe direnci	ISO 179	kJ/m ²	20

ISIL VE BELİRGİN ÖZELLİKLER

(yaklaşık değerler; uygulama şartları: 60 °C ısıdaki alüminyum kalıp ile)

Isıl dayanım sıcaklığı	ISO 75B	°C	90
------------------------	---------	----	----

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

- Polyol (A), **SikaBiresin® RG57 FR** bej 25 kg / 220 kg
- Polyol (A), **SikaBiresin® RG57 FR** siyah 25 kg / 200 kg
- Izosiyanat (B), **SikaBiresin® RG500** 5 kg / 20 kg / 250 kg

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

- Hammadde ve ortam sıcaklığı en az 18 – 25 °C ve kalıp sıcaklığı da en az 20 - 60 °C aralığında olmalıdır.
- Komponent (A), kullanılmadan önce mutlaka karıştırılmalıdır.
- Uygulama için, işleme uygun iki komponentli karıştırma ve dozajlama makinası kullanılmalıdır.
- Makine, kullanılacak hammaddenin özelliklerine ve dökülecek parçaların hacmine uygun olmalıdır. Statik-Dinamik veya Dinamik karıştırma kafası tavsiye edilir.
- Makinanın A komponenti kazanında mutlaka karıştırıcı bulunmalıdır. Ayrıca, her iki komponent kazanı için ısıtıcı ekipman da tavsiye edilir.
- Her iki komponent kazanı nemden arındırılmış olmalıdır. Bunun için örneğin; silika jel filtreli kazanlar kullanılabilir.
- Tavsiye edilen kalıp ayırıcılar: Sika® Liquid Wax-852 veya Sika® Liquid Spray-872.
- Daha fazla bilgi için, kalıp ayırıcılara ait Ürün Bilgi föylerini inceleyebilirsiniz.
- Üretim sırasında nemsiz ortamda çalışmaya ve kalıpların kuru olmasına dikkat edilmelidir. (Ahşabın nem içeriği, en çok <7 % olmalıdır)
- Kalıp sıcaklığının artması kalıptan çıkartma süresinin kılmasını sağlar.
- Kalıptan çıkartılmış ürünün fırınlanması, en iyi mekanik özelliklerin elde edilmesini sağlayacaktır.
- Parçanın şekli ve ağırlığına bağlı olarak, fırınlama işleminin danışılarak yapılması parça deformasyonunu önlemek için tavsiye edilir.
- Parça yüzeyi, boyanmadan önce, zımparalanmalı veya kumlanmalıdır. Poliüretan esaslı boya tavsiye edilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Kullanım Ömrü	<ul style="list-style-type: none">Reçine (A), SikaBiresin® RG57 FR 12 aySertleştirici (B), SikaBiresin® RG500 12 ay
Depolama Isısı	<ul style="list-style-type: none">Reçine (A), SikaBiresin® RG57 FR 18 – 25 °CSertleştirici (B), SikaBiresin® RG500 18 – 25 °C
Kristalizasyon	<ul style="list-style-type: none">Düşük ısıda uzun süre depolama yüzünden Komponent (B) kristalize olabilir.Bu durum, malzemenin en çok 70 °C’de yeterli süre fırınlanması ile kolaylıkla çözülebilir.Kullanmadan önce, malzeme ortam sıcaklığına kadar soğumaya bırakılmalıdır.
Açılmış ambalajlar	<ul style="list-style-type: none">Ambalajlar, kullanımdan hemen sonra, nemin hammaddeye nüfuz etmemesi için sıkıca kapatılmalıdır.Kalan malzeme mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır.

YANMAZLIK İÇİN ONAYLAR

UL94 - Cihaz ve Cihazlardaki Plastik Malzemelerin Yanıcılık Testleri – 3 mm kalınlık

UL94	V0
------	----

DIN EN 45545-2 - Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtlarının yangından korunması - Malzemelerin ve bileşenlerin yangındaki davranışı için gereksinimler

DIN EN ISO 5659-2 – 4 mm kalınlık	<ul style="list-style-type: none">Duman yoğunluğu: Ds (maks) = 253R22 / HL 2R23 / HL 3
DIN EN ISO 4589-2 – 4 mm kalınlık	<ul style="list-style-type: none">Oksijen İndeksi = 32.8%R22 / HL 3R23 / HL 3R24 / HL 3
DIN EN ISO 5658-2 – 4mm kalınlık	<ul style="list-style-type: none">CFE critical flux at extinguishment: 13,81 kW/m²
NF X 70-100-1:2006 – 3mm kalınlık	<ul style="list-style-type: none">CIT_{NLP}: 0.28

DİĞER BİLGİLER

Bu föyde verilen bilgiler yalnızca genel olarak rehberlik amacıyla sunulmuştur. Belirli uygulamalarla ilgili tavsiye talepleri Tekno Endüstriyel Kim.San.Tic.Ltd.Şti.'ne veya Sika Advanced Resins'e gönderilmelidir. Aşağıdaki yayınların kopyaları istek üzerine temin edilebilir: Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

ÜRÜN İLE İLGİLİ VERİLERİN TEMELİ

Bu belgede sunulan bütün teknik veriler laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Ölçülen gerçek veriler, kontrolümüz dışındaki koşullara bağlı olarak değişebilir.


SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve atılması ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve güvenlikle ilgili diğer verileri içeren Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına (MGBF) başvurabilirler.

YASAL UYARI

Sika ürünlerinin uygulanması ve nihai kullanımı ile ilgili bilgiler ve özellikle tavsiyeler, iyi niyete bağlı olarak, Sika'nın mevcut bilgi ve deneyimine dayanarak, Sika'nın tavsiyelerine uygun olarak normal şartlar altında düzgün bir şekilde saklandığı, kullanıldığı ve uygulandığı varsayılarak verilmiştir. Uygulamadan, malzeme farklılıklarından, yardımcı girdilerde ve gerçek uygulama ortam koşullarındaki farklılıklar, ürünün satışı veya belirli bir amaca uygunluk ile ilgili herhangi bir garanti veya herhangi bir yasal ilişkili herhangi bir sorumluluk, Sika veya distribütör tarafından verilen herhangi bir yazılı tavsiyeden veya sunulan diğer tavsiyelerden veya bu ürün bilgi föyünden çıkarılamaz. Ürünün kullanıcısı, ürünün yapılacak uygulama ve son ürünün kullanım amacı için uygunluğunu mutlaka test etmelidir. Sika, ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Üçüncü tarafların mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Tüm siparişler geçerli satış ve teslimat şartlarımıza bağlı olarak kabul edilir. Kullanıcılar, kopyaları talep üzerine verilecek olan ilgili ürün için her zaman yerel Ürün Bilgi Formunun en son sayısına bakmalıdır.

İletişim

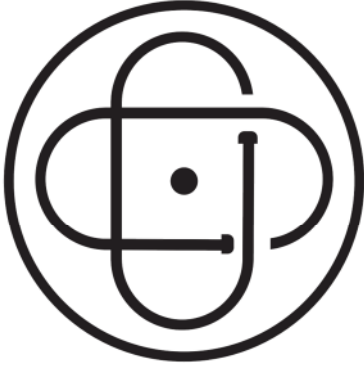

tekno

ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

AYDINLI MAH.PATLAYICI MADDELER YOLU BEYOĞLU SAN.SİT.D1 BLOK NO: 24
34953 TUZLA / İSTANBUL

TEL: 0216 397 75 34/35
e-posta : info@teknoresin.com

FAX: 0216 397 39 59
web : www.teknoresin.com